


3i[®] isolet

3i-Dämmplatten

für Wand und

Decken zum Einlegen in
die Schalung und zur
nachträglichen

Befestigung

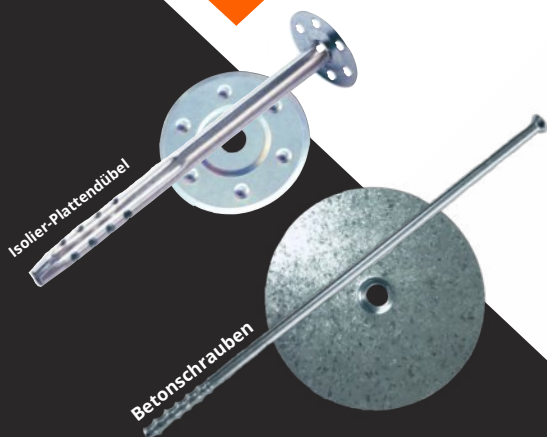

ETA-18/1163

Wärmedurchlasswiderstand R_D bzw. Bemessungswert R von 3i-Dämmplatte

In der folgenden Tabelle wird für das Dämmprodukt **3i-Dämmplatte** der Wärmedurchlasswiderstand R_D in Schritten von 1 cm angegeben.

3i-Dämmplatte [mm]	R_D - Wert [m ² K/W]	R - Bemessungswert n.ÖNORM [m ² K/W]
50	0,82	0,79
60	0,98	0,95
70	1,15	1,11
80	1,31	1,27
90	1,48	1,43
100	1,64	1,59
110	1,80	1,75
120	1,97	1,90
130	2,13	2,06
140	2,30	2,22
150	2,46	2,38
160	2,62	2,54
170	2,79	2,70
180	2,95	2,86
190	3,11	3,02
200	3,28	3,17
210	3,44	3,33
220	3,61	3,49
230	3,77	3,65
240	3,93	3,81
250	4,10	3,97

TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG

gemäß ETA-18/1163

Antragsteller: 3i-isolet, Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Tschechien
 Produktart: Wärme- und/oder Schalldämmplatte aus Polystorleichtbeton
 Handelsbezeichnung: 3i-Dämmplatte
 Nenndicke: 30 - 350 mm



	Eigenschaft	Prüfnorm	geprüftes Kriterium	Symbol	Dim.	Prüfergebnis
1	Länge; Breite	EN 822	maximale Abweichung ±	l;b	mm	-0/+2 ; -0/+3
2	Dicke	EN 823	maximale Abweichung ±	d	mm	-0,8 7 +0,7
3	Rechtwinkeligkeit	EN 824	maximale Abweichung	Sb, max	mm/m	4
4	Ebenheit	EN 825	maximale Abweichung	Smax	mm	2
5	Brandverhalten 1)	En 13501-1	Europäische Klassifizierung	-	-	A2-s1,d0
6	Brandverhalten EPS Granulat	EN ISO 11925-2	Entzündbarkeit	-	-	E
7	Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12086	mittl. Diffusionswiderstandszahl	μ	-	5
8	Formbeständigkeit bei Temperatur und Feuchtebeanspruchung (23°C - 90 % RH)	EN 1604	max. Maßänderung Länge	Δεl	%	-0,01 / +0,1
9			max. Maßänderung Breite	Δεb	%	-0,01 / +0,1
10			max. Maßänderung Dicke	Δεd	%	-0,01 / +0,1
11	Formbeständigkeit bei Temperaturbeanspruchung (70°C)	EN 1604	max. Maßänderung Länge	Δεl	%	-0,4 / +0,0
12			max. Maßänderung Breite	Δεb	%	-0,4 / +0,0
13			max. Maßänderung Dicke	Δεd	%	-0,3 / +0,0
14	Druckspannung bei 10% Stauchung 2)	EN 826	mind. Drucksp. d=50mm	o10	kPa	171
15			mind. Drucksp. d= 80mm	o10	kPa	162
16	Verformung unter Punktlast 3)	EN 12430	mind. Druckkraft bei 2 mm Verf.	Fp	kN	1,580
17	Haftzugfestigkeit zwischen Beton und Dämmschicht 4)	EOTA Prüfvorschrift	min. Haftzugfestigkeit trocken	o	kPa	81,0
18			min. Haftzugfestigkeit nass	o	kPa	73,3
19	Durchzugsfestigkeit von Befestigungsmittel 3)	EOTA Prüfvorschrift	Mittelwert der Zugkraft	-	kN	1,061
20			5% Fraktilwert der Zugkraft	-	kN	0,923
21	Bewerteter Schallobsorptionsgrad 5)	EN ISO 11654	d = 100mm	aw	-	0,6 (Kl.C)
22	Strömungswiderstand	EN 29053	längenbez. Strömungswiderstand	r	kPas/m ²	5,6
23	Wärmeleitfähigkeit 6)	EN 12667	Fraktilwert	λ _{10,dry,90/90}	W/mK	0,0615
24		EN 12667	Nennwert bei 10° C	λ _{23/50}	W/mK	0,0615
25		EN 12667	Mittelt. Nennwert	λ ₁₀	W/mK	0,0604
26		EN 12667	Nennwert	λ _{23/80}	W/mK	0,0627
27	Spezifische Wärmekapazität	Makrokalorimeter	23°C / 50% RH	cp	J/kgK	1.158
28	Massbezogener Feuchtegehalt	EN 12570	23°C / 50% RH	u _{23,50}	kg/kg	0,0381
29			23°C / 80% RH	u _{23,80}	kg/kg	0,0613
30	Feuchte- Umrechnungskoeffizient	EN ISO 10456	Feuchtezustand dry -23/50	fu,1 (dry-23/50)	kg/kg	1,43
31			Feuchtezustand 23/50 - 23/80	fu, 2 (23/50-23/80)	kg/kg	1,07
32			Feuchtezustand dry - 23/80	fu (dry-23/80)	kg/kg	1,29
33	Rohdichte 6)	EN 1602	Minimum / Maximum	pa	kg/m ³	180-204
34	Biegezugfestigkeit 4)	EN 12089	minimale Biegefestigkeit	ob	kPa	105
35	Zugfestigkeit norm. zu Plattenebene 4)	EN 1607	minimale Zugfestigkeit	omt	kPa	80,8
36	Wasseraufnahme kurzzeitig	EN 1609	max. Massenzunahme pro m ²	Wp	kg/m ²	2,45
36	Wasseraufnahme langfristig	EN 12087	max. Massenzunahme pro m ²	Wlp	kg/m ²	3,45